

检测报告

报告编号: APT201117002

日期: 2020-11-18

页数: 1/3

客户名称: 厦门尊创文化传媒有限公司

地址: 厦门市湖里区兴湖路 31 号启航大厦 5 层 C501、C502、C503

样品名称: 请参见后续页

样品信息: 请参见后续页

收样日期: 2020-11-17

测试日期: 2020-11-17 至 2020-11-18

测试要求: 依据客户要求测试项目进行测试。

测试结果: 请参见后续页

*****更多详细信息, 请参考后续页*****

测试: _____

审核: _____

批准: _____

日期: _____

梁信乾



服务热线: 0755-23324072

SHENZHEN ANPU TESTING TECHNOLOGY CO.,LTD
深圳市安普检测技术服务有限公司

地址: 广东省深圳市宝安区松岗街道红星社区宝安大道 8728 号 2, 3 楼

电话: 0755-23324072

[Http://www.anpucn.com](http://www.anpucn.com)

传真: 0755-23345225

Mail: anpu@anpucn.com

检测报告

报告编号: APT201117002

日期: 2020-11-18

页数: 2 / 3

样品信息

样品编号	样品名称	材质	型号/规格	其他信息
1#	304 不锈钢	-	-	-

测试信息

1. 拉伸测试

测试方法: GB/T 228.1-2010

判定标准: 按客户要求

测试设备: 电子万能试验机

测试结果: 见下表

样品编号	抗拉强度 R _m (MPa)	屈服强度 R _{p0.2} (MPa)	断后伸长率 A _{50mm} (%)	结论
1#	707	340	58.0	符合
技术要求	≥690	≥300	≥50	-

2. 维氏硬度

测试方法: GB/T 4340.1-2009

判定标准: 按客户要求

测试设备: 数显显微维氏硬度计

测试结果: 见下表

样品编号	测试项目	测试位置	测试结果				技术要求	结论
			1	2	3	平均值		
1#	HV1	表面	200	203	203	202	≥165	符合



服务热线: 0755-23324072

SHENZHEN ANPU TESTING TECHNOLOGY CO., LTD

深圳市安普检测技术服务有限公司

地址: 广东省深圳市宝安区松岗街道红星社区宝安大道 8728 号 2, 3 楼

电话: 0755-23324072

[Http://www.anpucn.com](http://www.anpucn.com)

传真: 0755-23345225

Mail: anpu@anpucn.com


检测报告

报告编号: APT201117002

日期: 2020-11-18

页数: 3 / 3

样品图片

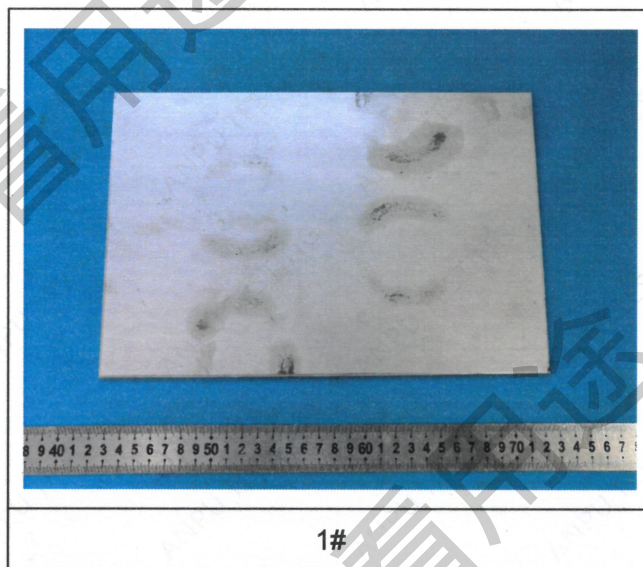

*****报告结束*****

本报告无安普检测签字和盖章无效。本报告检测结果只对被测样品负责。未经安普检测书面许可, 不可部分复制本报告; 任何未经许可的对本报告的内容或形式的改动、伪造或篡改都是不允许的, 本检测单位对这种行为保留追究法律责任的权利。